

EsseDi s.n.c.

LABORATORIO DI RESTAURO

RELAZIONE TECNICA CIRCA L'INTERVENTO DI
RESTAURO EFFETTUATO SU DIPINTO RAFFIGURANTE
MADONNA DEL ROSARIO SITO NELLA CHIESA DEI
S.S. SIMONE E GIUDA IN CASTAGNETOLI (MS)

LUGLIO 1997

VIA PISANICA, 57 - TEL. (0584) 793029 - 55045 PIETRASANTA (LU) - P. IVA 01554750461

DANIELA FRATI - SONIA BALDERI

DATI DI RIFERIMENTO

<u>OGGETTO</u>	Dipinto
<u>UBICAZIONE</u>	Chiesa dei S.S.Simone e Giuda
<u>COLLOCAZIONE</u>	Locali adiacenti alla Chiesa
<u>LOCALITA'</u>	Castagnetoli
<u>COMUNE</u>	Mulazzo
<u>PROVINCIA</u>	Massa Carrara
<u>CATALOGAZIONE</u>	
<u>NOTIFICHE</u>	
<u>COND.GIURIDICA</u>	Di pertinenza della Chiesa
<u>DIMENSIONI</u>	157X74cm
<u>SOGGETTO</u>	Madonna del Rosario
<u>DATAZIONE</u>	Ignota
<u>ATTRIBUZIONE</u>	Ignota
<u>TECNICA PITTORICA</u>	Olio
<u>COND.CLIMATICA</u>	Discreta
<u>SUPPORTO</u>	Telaio ligneo

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERV.GENERALE

Cattivo

VERNICE

Molto ossidata, sporca e piena di colature di cera

PELLICOLA PITT. ORIGINALE

Molto sottile, diverse cadute di colore per abrasione

PREPARAZIONE

molto sottile a gesso e terra rossa

CRETATURA

Praticamente inesistente

ADESIONE DEI VARI STRATI

Discreta

TELA

A tramatura ortogonale, assai consunta senza cuciture

TELAIO

Telaio ligneo completamente degradato da insetti xilofagi

TENSIONE GENERALE

Pessima

INTERVENTI POSTERIORI

INT. DI PULITURA

Non rilevati

INT. DI COLORE

Non rilevati

INT. DI STUCCO

Assenti

INT. SULLA STRUTTURA

MODALITA' D'INTERVENTO

SMONTAGGIO

Normale

VELINATURA

A colletta

PREPARAZIONE RETRO

Pulitura meccanica e fermatura preventiva
del colore a colla

PULITURE PRELIMINARI

Asportazione vernice ossidata con soluzione
a base alcolica

RINTELATURA

A pasta e tela di lino

PULITURA GENERALE

Asportazione colature di cera con essenza
di petrolio e carta assorbente.
Rifinitura pulitura con leggero detergente

MONTAGGIO TELAIO

Montaggio su telaio ad espansione

INTEGRAZIONI SULLA PREP.

Stuccature a gesso e colla

INTEGRAZIONI PITTORICHE


A selezione cromatica a rigatino sulle
mancanze più vaste, a velature su quelle
più piccole

VERNICIATURA

A pennello con vernice Damar

TRATTAMENTI PARTICOLARI

Trattamento preventivo antimuffa con
Algophase al 3%

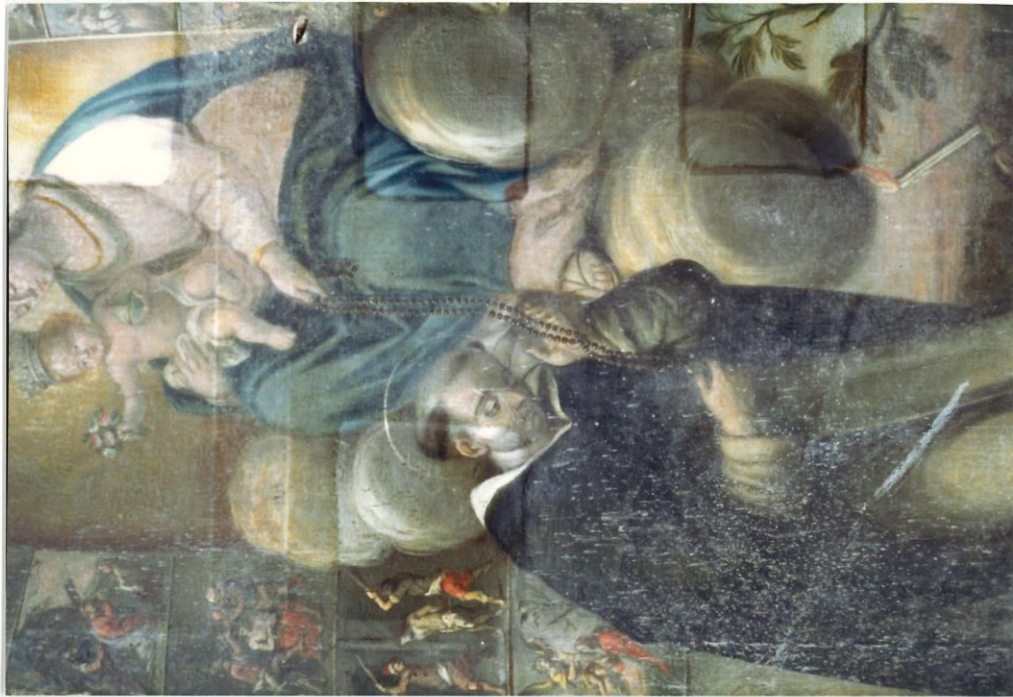

Particolare pulitura



Particolare preintervento

